

ГОСТ 607-80

Группа Г25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАРАНДАШИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Технические условия

Multi-point diamonds for dressing grinding wheels.
Specifications

ОКП 39 7004

Дата введения 1981-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

В.А.Климов, канд. техн. наук, Р.Ф.Кохан, канд. хим. наук, В.В.Авакян,
Т.С.Гусева, Р.Н.Мишакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 21 мая 1980 г. N 2269

3. ВЗАМЕН [ГОСТ 607-75](#)

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 681-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 15.001-88* | 3.5 |
| ГОСТ 1414-75 | 2.7 |
| ГОСТ 2848-75 | 2.9 |
| ГОСТ 9206-80 | 2.3 |
| ГОСТ 18088-83 | 2.13, разд.5 |

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ Р 15.201-2000](#). - Примечание "КОДЕКС".

6. ПРОВЕРЕН в 1992 г. Постановлением Госстандарта от 21.09.92 N 1214 снято ограничение срока действия

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1987 г., сентябре 1992 г. (ИУС 10-87, 12-92)

Настоящий стандарт распространяется на алмазные карандаши для правки шлифовальных кругов, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта в части разд.1, 2 (кроме пп.2.7, 2.10), 4 (кроме п.4.3) и 5 являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Алмазные карандаши должны изготавливаться типов:

01 - с алмазами, расположенными цепочкой по оси карандаша;

02 - с алмазами, расположенными слоями;

03 - с алмазами, расположенными на сферической поверхности;

04 - неориентированным расположением алмазов.

1.2. Алмазные карандаши должны изготавливаться исполнений:

А - цилиндрические;

В - с коническим корпусом;


С - ступенчатые.

1.3. Основные размеры карандашей должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1-3.

Черт.1. Типы 01 и 04. Исполнение А

Типы 01 и 04

Исполнение А

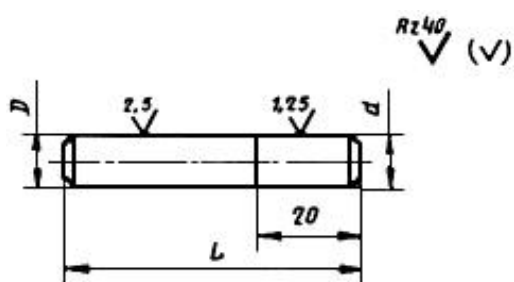

Черт.1

Таблица 1

Размеры, мм

| Обозначение карандаша | Тип | D_{h14} | d_{f9} | $L \pm \frac{IT16}{2}$ | Алмазное сырье | | | | Алмазные порошки по ГОСТ 9206 | | | |
|-----------------------|-----|-----------|----------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| | | | | | Группа, под-группа, тип | Количество алмазных зерен в одном карате, шт./кар | Масса одного алмазного зерна, кар | Размер одного алмазного зерна, мм | Марка | Зернистость | | |
| 3908-0051 | 01 | 10 | 10 | 55 | XV "а", "а-1", тип 1 | 30-20 | - | - | - | - | | |
| 3908-0052 | | | | 45 | | | - | | | | 0,05-0,10 | |
| 3908-0053 | | | | | | | | | | | 0,10-0,20 | |
| 3908-0054 | | | | | | | | | | | 0,20-0,50 | |
| 3908-0055 | | | | | | | | | | | XVI "а-3", тип 1 | 0,31-0,50 |
| 3908-0056 | 04 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | A3 | 100/80 | | |
| 3908-0057 | | | | | | | | | | | | 125/100 |
| 3908-0058 | | | | | | | | | | | | 200/160 |
| 3908-0059 | | | | 8 | | | | | | 8 | | 63/50 |
| 3908-0060 | | | | | | | | | | | | 100/80 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|--|---------|--|--|------|----------|
| 3908-0061 | | | | | | | | 125/100 |
| 3908-0062 | | | | | | | | 200/160 |
| 3908-0063 | | | | | | | | 315/250 |
| 3908-0064 | | | | | | | | 400/315 |
| 3908-0065 | 10 | 10 | | | | | | 500/400 |
| 3908-0066 | | | | | | | | 630/500 |
| 3908-0067 | | | | | | | | 800/630 |
| 3908-0068 | | | | XV " | | | -1,0 | - |
| | | | | α - 2", | | | +0,8 | - |
| | | | | тип 1 | | | | |
| 3908-0069 | | | | - | | | - | APC4 |
| | | | | | | | | 1000/800 |

Примечание. Допускается применять алмазное сырье XII группы, подгруппы "ε", XV группы, подгруппы "α" 1-го и 2-го качества, подгруппы "ε", сито 0,8 и XVI группы, подгруппы "α" 1-го и 2-го качества.


Пример условного обозначения карандаша типа 04, диаметром $D=8$ мм, из алмазного порошка зернистостью 125/100:

Карандаш 3908-0061 ГОСТ 607-80

Черт.2. Типы 01, 02, 04. Исполнение В

Типы 01, 02, 04

Исполнение В

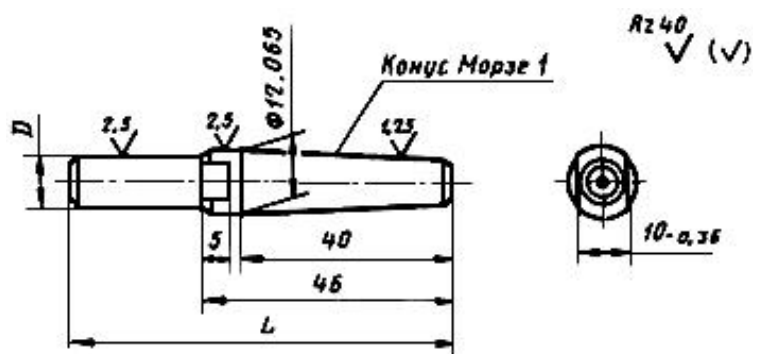

Черт.2

Таблица 2

Размеры, мм

| Обозначение карандаша | Тип | D h14 | L $\pm \frac{IT16}{2}$ | Алмазное сырье | | Алмазные порошки по ГОСТ 9206 | |
|-----------------------|-----|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Группа, подгруппа, тип | Масса одного алмазного зерна, кар | Марка | Зернистость |
| 3908-0070 | 01 | 10 | 70 | XVI "α", "α-1", тип 1 | 0,05-0,10 | - | - |
| 3908-0071 | | | | | 0,10-0,20 | | |
| 3908-0072 | | | | | 0,20-0,50 | | |
| 3908-0073 | | | 60 | XVI "α-3", тип 1 | 0,31-0,50 | | |
| 3908-0074 | 02 | 12 | | XVI "α", "α-1", "α-2" тип 1 | 0,05-0,10 | | |
| 3908-0075 | | | | | 0,10-0,20 | | |
| 3908-0076 | | | | | 0,05-0,10 | | |
| 3908-0077 | | | | | 0,10-0,20 | | |
| 3908-0078 | 04 | 10 | | - | - | A3 | 500/400 |
| 3908-0079 | | | | | | | 630/500 |
| 3908-0080 | | | | | | | 800/630 |

Примечание. Допускается применять алмазное сырье XII группы, подгруппы "в" и XVI группы, подгруппы "а" 1-го, 2-го, 3-го, 4-го качества.


Пример условного обозначения карандаша типа 02, диаметром $D=10$ мм, из алмазного сырья массой одного зерна 0,10-0,20 карата:

Карандаш 3908-0075 ГОСТ 607-80


Черт.3. Типы 02, 03, 04. Исполнение С.

Исполнение С

Типы 02 и 04

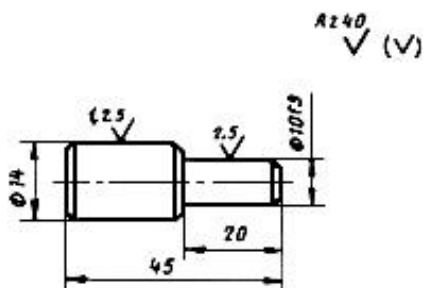

Тип 03

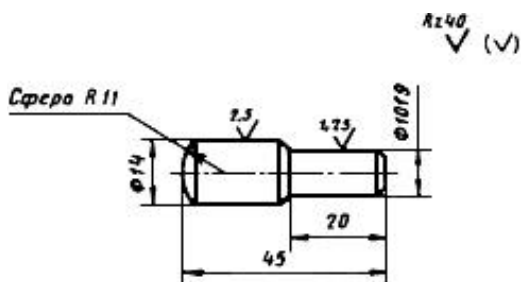

Черт.3

Таблица 3

| Обозначение карандаша | Тип | Алмазное сырье | | | | Алмазные порошки по ГОСТ 9206 | |
|-----------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | | Группа, подгруппа, тип | Количество алмазных зерен в одном карате, шт./кар | Масса одного алмазного зерна, кар | Размер одного алмазного зерна, мм | Марка | Зернистость |
| 3908-0081 | 02 | XV "а", "а-1", "а-2", тип 1 | 60-40 | - | - | - | - |
| 3908-0082 | | XVI "а", "а-1", "а-2", тип 1 | - | 0,05-0,10 | - | - | - |
| 3908-0083 | | | - | 0,10-0,20 | - | - | - |
| 3908-0084 | | | - | - | - | - | - |
| 3908-0085 | | XII "б", "б-1", тип 1 | - | 0,11-0,20 | - | - | - |
| 3908-0086 | 02 | - | - | - | - | APC4 | 1250/1000 |
| 3908-0087 | | - | - | - | - | | 1600/1250 |
| 3908-0088 | | - | - | - | - | | 2000/1600 |
| 3908-0089 | 03 | XVI "а", "а-1", тип 1 | - | 0,05-0,10 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|----|----------------------|-----------|----------|----------------|
| 3908-0090 | | | 0,10-0,20 | | |
| 3908-0091 | 04 | - | - | APC4 | 1000/800 |
| 3908-0092 | | XV "α - 2", тип 1 | | -1,0+0,8 | - |
| 3908-0093 | | - | | - | APC4 1250/1000 |

Примечание. Допускается применять алмазное сырье XII группы, подгруппы "α" 2-го качества, XV группы, подгруппы "α" 1-го и 2-го качества, подгруппы "ε", сито 0,8 и XVI группы, подгруппы "α" 1-го, 2-го, 3-го, 4-го качества.

Пример условного обозначения карандаша типа 02, из алмазного сырья массой одного зерна 0,1-0,2 карата:

Карандаш 3908-0084 ГОСТ 607-80

Условное обозначение карандашей дополнительно должно включать сведения об алмазном сырье:

- а) марку природных алмазных шлифпорошков;
- б) марку синтетических поликристаллических алмазов;
- в) подгруппу алмазного сырья.

Примеры условных обозначений карандашей в зависимости от алмазного сырья:

карандаша типоразмера 3908-0060, изготовленного из природных алмазных шлифпорошков марки АЗ:

Карандаш 3908-0060 АЗ ГОСТ 607-80

карандаша типоразмера 3908-0069, изготовленного из шлифпорошков синтетических поликристаллических алмазов марки APC4:

Карандаш 3908-0069 APC4 ГОСТ 607-80

карандаша типоразмера 3908-0082, изготовленного из алмазного сырья XVI группы, подгруппы "α - 1", типа 1:

Карандаш 3908-0082 I ГОСТ 607-80

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Карандаши должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2, 2.3. (Исключены, Изм. N 2).

2.4. В карандашах типа 03 алмазы должны быть расположены равномерно по сфере.

2.5. Алмазы на рабочей поверхности карандаша должны быть вскрыты.

2.6. На поверхности алмазного элемента не должно быть раковин и трещин, видимых невооруженным глазом.

2.7. Корпус карандаша должен изготавливаться из стали марки А20 по [ГОСТ 1414](#).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

2.9. Предельные отклонения размеров конуса Морзе - АТ8 по [ГОСТ 2848](#).

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.10. Удельная производительность карандашей из алмазного сырья подгруппы "α-1", типа 1 и из алмазных порошков должна соответствовать указанной в табл.4а при режиме правки по п.4.3.

Таблица 4а

| Тип карандаша | Вид шлифования | Характеристика шлифовального круга | Удельная производительность карандашей, см ³ /мг, не менее |
|---------------|------------------|------------------------------------|---|
| 01 | Круглое наружное | 24А 25 СТ1 К | 34 |
| 02; 03 | | | 41 |
| 02 | | | 41* |
| 04 | | | 30* |
| | Резьбошлифование | 24А 6 СМ2 К | 9** |

* Шлифпорошки синтетических алмазов.

** Шлифпорошки природных алмазов.

Примечание. Для карандашей из алмазного сырья подгруппы "α" типа 1 значения удельной производительности должны быть умножены на 1,5.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.11. На поверхности карандаша должна быть четко нанесена следующая маркировка:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение карандаша (кроме первых 6 цифр);

обозначение подгруппы алмазного сырья - для карандашей из природного сырья: подгруппа "α" не маркируется; подгруппу "α - 1" маркировать цифрой 1, "α - 2" - цифрой 2, "α - 3" - цифрой 3;

индекс "С" - для карандашей из синтетических поликристаллических алмазов;

номер карандаша по системе нумерации предприятия-изготовителя.

2.12. На карандашах типов 01 и 02 (кроме карандашей 3908-0055, 3908-0073) должна быть нанесена риска, указывающая размер алмазоносной части карандаша.

2.13. Требования к упаковке - по [ГОСТ 18088](#).

2.11-2.13. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. (Исключен, Изм. N 2).

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям пп.1.3 (размер конуса карандашей исполнения В и посадочного диаметра карандашей исполнения А и С), 2.4-2.6 и 2.9 подвергается каждый карандаш; на соответствие требованиям пп.1.3 (остальные размеры) и 2.8 подвергаются 10% карандашей от партии, но не менее 5 шт.; на соответствие требованиям п.2.10 подвергаются карандаши из синтетических алмазов зернистостями 1600/1250 и 1000/800 в количестве 0,3% от партии, но не менее 5 шт.

Партия должна состоять из карандашей, изготовленных за один технологический цикл, из одной партии алмазного сырья и одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. (Исключен, Изм. N 1).

3.4. Если при приемочном контроле установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному контролируемому показателю, то партию не принимают.

Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве карандашей по всем показателям.

При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. Периодическим испытаниям на соответствие требованиям п.2.10 подвергаются не менее 5 карандашей из алмазного сырья массой одного зерна 0,10-0,20; 0,20-0,50 карата, из алмазных шлифпорошков зернистостей 200/160 или 400/315 не реже одного раза в год.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры карандашей контролируют измерительными инструментами и приборами.

4.2. Карандаши по пп.2.4, 2.5, 2.6 контролируют наружным осмотром.

4.3. Контроль эксплуатационных показателей карандашей должен проводиться на станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости при правке шлифовальных кругов на следующих режимах:

на операции круглого шлифования:

рабочая скорость круга с использованием карандашей из синтетических алмазов - 35 м/с;

рабочая скорость круга с использованием карандашей из природных алмазов - 45 м/с;

скорость продольной подачи - 0,5 м/мин;

поперечная подача с использованием карандашей из синтетических алмазов - 0,03 мм/ход;

поперечная подача с использованием карандашей из природных алмазов - 0,05 мм/ход;

охлаждение - эмульсия не менее 20 л/мин;

на операции резьбошлифования:

рабочая скорость круга - 35 м/с;

скорость продольной подачи - 0,1 м/мин;

поперечная подача - 0,01 мм/дв. ход;

охлаждение - эмульсия не менее 20 л/мин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4. Наличие алмазов в карандашах типов 01 и 02 контролируют методом рентгеноскопии. Срок хранения рентгенограмм - 12 мес с момента изготовления карандашей.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение карандашей - по [ГОСТ 18088](#).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Разд.6. (Исключен, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Содержание алмазов в карандашах

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Обозначение карандаша | Масса алмазов, карат |
|--------------------------|----------------------|
| С 3908-0051 до 3908-0053 | 0,5 |
| 3908-0054 | 1,0 |
| 3908-0055 | 0,31-0,50 |
| С 3908-0056 до 3908-0058 | 0,5 |
| С 3908-0059 до 3908-0068 | 1,0 |
| 3908-0069 | 2,0 |
| 3908-0070 | 0,5 |
| 3908-0071 | |
| 3908-0072 | 1,0 |
| 3908-0073 | 0,31-0,50 |
| С 3908-0074 до 3908-0083 | 1,0 |
| 3908-0084 | 2,0 |
| С 3908-0085 до 3908-0088 | 1,0 |
| 3908-0089 | 1,2 |
| 3908-0090 | 1,5 |
| 3908-0091 | 2,0 |

| | |
|-----------|-----|
| 3908-0092 | 2,5 |
| 3908-0093 | 2,0 |

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1997